

Цикл покраски UV продуктами


Цикл распылением грунт полиэфирный белый первый слой.




Белый грунт.
PFV907B
Углы пистолетов все 45°
Нанесение: 170-190 g/m²
Растворитель: 30-35% с DK133
Вязкость: 16" C.F. 4
Скорость: 3,5 м/мин.
Вся линия автоматически.



Тоннель 7-8 min при 30°
скорость: 3,5 м/мин.

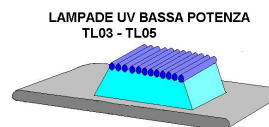

лампа TL 03-05
Скорость: 3,5 м/мин.



Сушка 1 Ga 80%
Скорость: 6 м/мин.

Цикл распылением грунт полиэфирный белый второй слой.


Второй слой наносится без шлифовки!




Белый грунт.
PFV907B
Углы пистолетов все 45°
Нанесение: 170-190 g/m²
Растворитель: 30-35% с DK133
Вязкость: 16" C.F. 4
Скорость: 3,5 м/мин.
Вся линия автоматически.




Тоннель 7-8 min при 30°
скорость 3,5 м/мин.

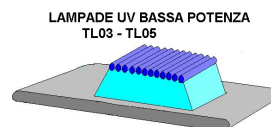

лампа TL 03-05
Скорость: 3,5 м/мин.



Сушка: 1 Ga + 1Hg
Все на 100% (120 w/cm²)
Скорость: 6 м/мин.



Шлифовка P320